



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

КЛЕИ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗИНЫ
С РЕЗИНОТКАНЕВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И МЕТАЛЛАМИ
НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЖИДКИХ
АГРЕССИВНЫХ СРЕД

ГОСТ 9.712-86

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Единая система защиты от коррозии и старения****КЛЕИ**

**Методы испытаний клеевых соединений резины
с резинотканевыми материалами и металлами
на стойкость к воздействию жидким
агрессивных сред**

**Unified system of corrosion and ageing protection.
Adhesives: Test methods of adhesive bonds of rubber
with rubber-fabric materials and metals for resistance
to the influence of liquid aggressive media**

ОКСТУ 0009

**ГОСТ
9.712—86**

**Взамен
ГОСТ 9.043—75 и
ГОСТ 9.063—75**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июня
1986 г. № 1749 срок действия установлен**

**с 01.07.87
до 01.07.92**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**Настоящий стандарт распространяется на клевые соединения
резины с резинотканевыми материалами и металлами и устанавливает
методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных
сред по одному из показателей:**

**продолжительности испытаний до разрушения образцов (резина — резина, резина — резинотканевый материал, резинотканевый
материал — резинотканевый материал) при постоянной статической
нагрузке и заданной температуре — метод А;**

**скорости отслаивания резины от металла при воздействии
постоянной отслаивающей нагрузки и заданной температуры —
метод Б;**

**изменению прочности связи резины с металлом после воздействия
жидкой агрессивной среды при заданных температуре и
продолжительности — метод В.**

**Методы предназначены для определения работоспособности
клевых соединений в жидких агрессивных средах.**

1. МЕТОД А

I.1. Отбор образцов


**I.1.1. Образцы для испытаний должны быть изготовлены из
одной закладки резины, одной партии резинотканевого материала
и одной партии клея.**

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1986

Способ изготовления образцов устанавливают в стандартах или технических условиях на клен.

1.1.2. Образцы изготавливают в виде полос длиной $(110,0 \pm 1,0)$ мм, шириной $(10,0 \pm 0,5)$ мм, склеенных внахлестку (черт. 1).

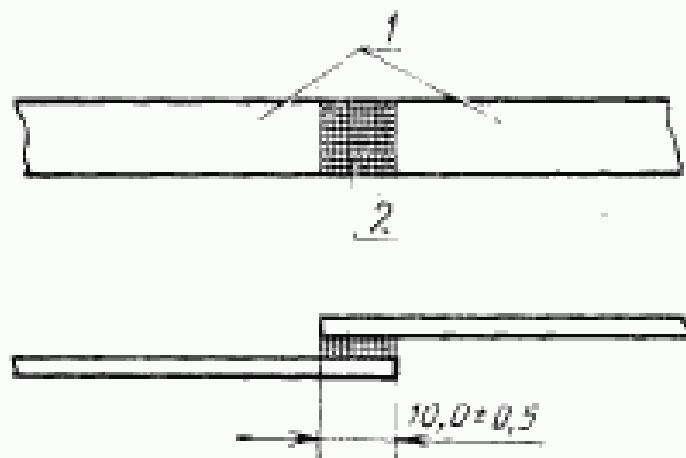

1—склеиваемый материал; 2—клеевое соединение

Черт. 1

1.1.3. Количество образцов для испытаний должно быть не менее пяти.

1.2. Аппаратура, среды

1.2.1. Прибор типа ИКСР-13, рекомендуемая схема которого приведена на черт. 2.

Прибор включает в себя следующие основные узлы:

корпус;


камеру для испытаний, в которую вмонтированы электронагревательные элементы по ГОСТ 13268—83, имеющую сливной штуцер и закрывающуюся крышкой;

уровнемер, состоящий из вентиля, прокладок, чехла, стеклянной трубы, на которой имеются две риски, указывающие объем заполнения камеры средой;

съемный каркас для закрепления образцов. В верхней части каркаса закреплены направляющие, по которым перемещаются каретки; на каретке имеются два ролика. Верхний ролик перемещается по направляющей и вращается вместе с лимбом, шкала которого отградуирована в миллиметрах. По лимбу определяют длину участка, на котором произошло отслаивание склеенных материалов. Через нижний ролик металлическим тросом связаны верхние зажимы образцов с грузами;

система нагружения образцов, состоящая из платформы массой $(0,500 \pm 0,001)$ кг и съемных грузов массой $(0,500 \pm 0,001)$ кг каждый в количестве 45 шт. Периодичность поверки массы платформы и грузов не реже одного раза в два года;

источник обогрева, включающий электроконтактный термометр по ГОСТ 9871—75 с диапазоном измерения 0—150°C и ценой деления 2°C и стеклянный термометр по ГОСТ 2823—73 с диапазоном измерения 0—100°C и ценой деления 1°C.

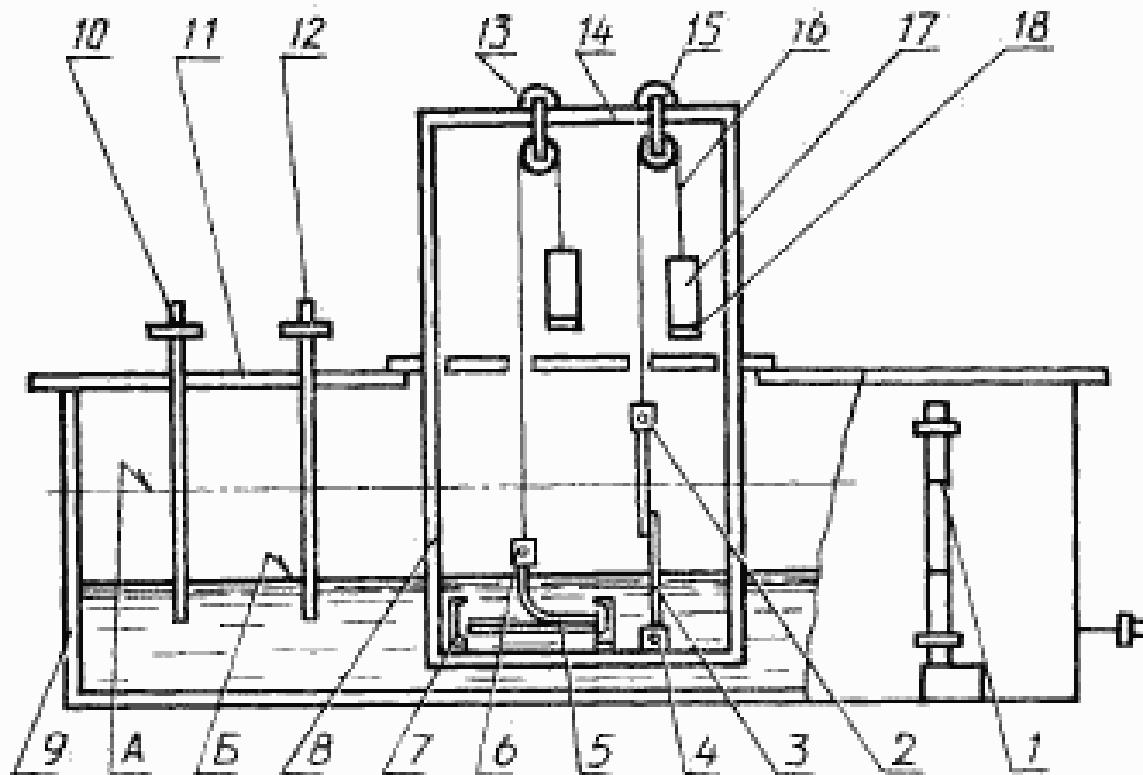

1—уровнемер; 2, 4—верхний зажим для образца; 3, 5—образец; 6, 7—нижний зажим для образца; 8—каркас; 9—камера для испытаний; 10—электроконтактный термометр; 11—крышка; 12—стеклянный термометр; 13—каретка; 14—направляющая каретки; 15—родник; 16—металлический трос; 17—груз; 18—платформа для груза; А—уровень жидкости по методу А; Б—уровень жидкости по методу Б

Черт. 2

Прибор должен обеспечивать:

отслаивание материала под углом $(90 \pm 5)^\circ$ и $(180 \pm 5)^\circ$;

поддержание температуры среды с предельно допустимым отклонением $\pm 2^\circ\text{C}$;

усиление отслаивания от 0,5097 Н (0,5 кг) до 5,097 Н (5 кг) с погрешностью $\pm 0,5\%$;

измерение длины отслаивания с погрешностью не более 1 мм; одновременное испытание пяти образцов.

Прибор должен быть изготовлен из материалов, стойких по отношению к среде, в которой проводят испытания.

1.2.2. Часы электрические вторичные показывающие по ГОСТ 22527—77.

1.2.3. Штангенциркуль по ГОСТ 166—80 с погрешностью не более 0,05 мм.

1.2.4. Среды в соответствии с рекомендуемым приложением 1, разд. 1.

1.3. Подготовка к испытаниям

1.3.1. Продолжительность выдержки образцов перед испытаниями устанавливают в стандартах или технических условиях на клей.

1.3.2. Образцы маркируют с помощью ярлыка, который прикрепляют к образцу у верхнего зажима.

1.3.3. Готовят среду необходимой концентрации. Тип и концентрацию среды устанавливают в соответствии со стандартами или техническими условиями на клей.

1.4. Проведение испытаний

1.4.1. Температуру среды для испытаний устанавливают в стандартах или технических условиях на клей, которую выбирают из ряда: 23, 50, 70 и 100°C.

1.4.2. Камеру заполняют средой по уровнемеру до верхней риски. Включают источник обогрева и нагревают среду до заданной температуры испытаний.

1.4.3. Образцы закрепляют в зажимах каркаса, который помещают в камеру со средой.

1.4.4. Образцы перед испытаниями выдерживают в камере со средой при температуре испытаний (10 ± 1) мин.

1.4.5. Подвешивают к металлическому тросу платформу, на которую помещают груз.

Масса груза с платформой должна быть равна одному из следующих значений: 0,500; 1,000; 2,000; 3,000; 4,000; 5,000 кг.

Массу груза с платформой устанавливают в стандартах или технических условиях на клей.

1.4.6. Устанавливают шкалу лимба на «0» и начинают отсчет продолжительности испытаний. Окончание испытаний фиксируют падением груза.

Общая продолжительность испытаний не должна превышать 4 ч.

Среду меняют не реже, чем через 8 ч.

1.4.7. Каркас вынимают из камеры, образцы освобождают из зажимов и определяют характер разрушения образцов:

по клею (К);

по границе клей — резина (КР);

по границе клей — ткань (КТ).

1.4.8. Результаты испытаний записывают в протокол испытаний (рекомендуемое приложение 2).

1.5. Обработка результатов

1.5.1. За результат испытаний принимают среднее арифметическое продолжительности испытаний до разрушения не менее пяти образцов, которое вычисляют в соответствии с требованиями ГОСТ 269—66.

1.5.2. Сопоставимыми считаются результаты испытаний при одинаковых материалах, способе изготовления образцов, условиях испытаний и типе среды.

2. МЕТОД Б

2.1. Отбор образцов

2.1.1. Образцы для испытаний должны быть изготовлены из одной закладки резины, марки металла и партии клея.

Способ изготовления образцов устанавливают в стандартах или технических условиях на клей.

2.1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 411—77, методы Б и В.

2.1.3. Количество образцов для испытаний должно быть не менее пяти.

2.2. Аппаратура, среды

2.2.1. Аппаратура и среды для испытаний по пп. 1.2.1—1.2.4.

2.3. Подготовка к испытаниям — по ГОСТ 411—77.

2.4. Проведение испытаний

2.4.1. Проводят испытания по пп. 1.4.1—1.4.5, при этом камеру заполняют средой до нижней риски уровня мера.

Масса груза должна обеспечивать отслаивание резины от металла с участием kleевого соединения со скоростью не менее 2 мм в течение 1 ч.

Устанавливают шкалу лимба на «0» и начинают отсчет продолжительности испытаний.

2.4.2. Продолжительность испытаний устанавливают в стандартах или технических условиях на клей. После окончания испытания фиксируют на шкале лимба длину участка, на котором произошло отслаивание резины от металла. Образцы освобождают от нагрузки и извлекают из среды.

Среду меняют не реже, чем через 8 ч.

2.4.3. Определяют характер разрушения образцов:

по резине (Р);

по границе резина — клей (РК);

по клею (К);

по границе клей — металл (КМ).

2.4.4. Результаты испытаний записывают в протокол испытаний (рекомендуемое приложение 3).

2.5. Обработка результатов

2.5.1. Скорость отслаивания резины от металла (V) в миллиметрах в минуту вычисляют по формуле

$$V = \frac{l}{t},$$

где l — длина участка, на котором произошло отслаивание резины от металла, мм;

t — продолжительность испытаний, в течение которой произошло отслаивание резины от металла, мин.

2.5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов испытаний не менее пяти образцов, которое вычисляют в соответствии с ГОСТ 269—66.

2.5.3. Сопоставимыми считаются результаты испытаний при одинаковых материалах, способе изготовления и размерах образцов, условиях испытаний и типе среды.

3. МЕТОД В

3.1. Отбор образцов

3.1.1. Образцы должны быть изготовлены, как указано в п. 2.1.1.

3.1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать требованиям ГОСТ 209—75.

3.1.3. Количество образцов для испытаний должно быть:
не менее пяти — для определения исходного показателя;
не менее пяти — для определения показателя после воздействия среды.

3.2. Аппаратура, реактивы, среды

3.2.1. Эксикатор по ГОСТ 23932—79 для испытания образцов в средах при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$.

3.2.2. Контейнер, представляющий собой металлический толстостенный цилиндр с крышкой, которая снабжена прокладкой, обеспечивающей герметичность контейнера, для проведения испытаний при повышенном давлении (выше (98 ± 10) кПа) и температуре выше точки кипения, но ниже температуры самовоспламенения среды. Конструкция контейнера должна быть рассчитана на давление, возникающее при испытаниях, с учетом не менее трехкратного запаса прочности. Контейнер и прокладка должны быть изготовлены из материалов, стойких по отношению к среде.

Эксикатор и контейнер должны иметь устройство для подвешивания образцов.

3.2.3. Термостат камерного типа в соответствии с требованиями ГОСТ 209—75.

3.2.4. Часы электрические по п. 1.2.2.

3.2.5. Машина разрывная в соответствии с требованиями ГОСТ 209—75.

3.2.6. Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76.

3.2.7. Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72.

3.2.8. Бензин-растворитель по ГОСТ 443—76.

3.2.9. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

3.2.10. Среды в соответствии с рекомендуемым приложением 1, разд. 2.

3.3. Подготовка к испытаниям

3.3.1. Образцы перед испытаниями выдерживают как указано в п. 1.3.1.

3.3.2. Образцы маркируют ярлыком и подготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 209—75.

3.3.3. Тип и концентрацию среды устанавливают в соответствии со стандартами или техническими условиями на клей.

3.3.4. Тип емкости для испытаний устанавливают в зависимости от температуры испытания.

Загрузка емкости не должна превышать 75% ее вместимости, при этом уровень среды над образцом должен быть не менее 10 мм, а объем среды на один образец должен быть (45 ± 5) см³.

3.4. Проведение испытаний

3.4.1. Определяют исходное значение показателя прочности связи резины с металлом и характер разрушения образца по ГОСТ 209—75.

3.4.2. Образцы размещают в емкости. Расстояние между образцами, а также образцами и внутренними поверхностями емкости должно быть не менее 5 мм.

3.4.3. Заполняют емкость с образцами средой, плотно закрывают и при испытаниях при повышенной температуре помешают в термостат, предварительно нагретый до заданной температуры.

3.4.4. Отсчет продолжительности испытаний начинают с момента погружения образцов в среду.

3.4.5. Температуру среды для испытаний устанавливают из ряда: 23, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 250°C.

Продолжительность испытаний образцов в среде устанавливают из 24, 72, 168 ч (и кратное 168 ч) с допускаемым предельным отклонением ± 1 ч.

Допускается проводить испытания при повышенной температуре циклами с периодическим охлаждением. Не допускается перерыв в испытаниях более 72 ч.

Условия испытаний устанавливают в стандартах или технических условиях на клей.

3.4.6. Среду меняют не реже, чем в сроки, указанные в рекомендуемом приложении 1. При замене среды емкость перед заполнением очищают, промывают легко испаряющейся жидкостью, растворяющей среду (бензином, этиловым спиртом), просушивают до удаления промывной жидкости.

3.4.7. После испытаний при повышенной температуре емкость с образцами охлаждают до температуры (23 ± 2) °С на воздухе.

Извлекают образцы из емкости и помещают их в сосуд с промывной жидкостью (бензин, этиловый спирт) на (45 ± 15) с.

Промывную жидкость меняют не реже, чем после промывания 50 образцов.

Объем промывной жидкости для 50 образцов должен быть не менее 2 дм³.

3.4.8. Промытые образцы вытирают фильтрованной бумагой и выдерживают от 4 до 24 ч при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей.

3.4.9. Определяют значение показателя прочности связи резины с металлом и характер разрушения образцов после воздействия среды по ГОСТ 209—75.

3.4.10. Результаты испытаний записывают в протокол испытаний (рекомендуемое приложение 4).

3.5. Обработка результатов

3.5.1. Изменение прочности связи резины с металлом (σ) после воздействия среды для каждого образца вычисляют по формуле

$$\sigma = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1} \cdot 100,$$

где σ_1 — значение показателя до воздействия среды МПа (кгс/см²), определяемое по п. 3.4.1.

σ_2 — значение показателя после воздействия среды, МПа (кгс/см²), определяемое по п. 3.4.9.

Изменение показателя прочности связи резины с металлом вычисляют при одинаковом характере разрушения образцов до и после воздействия среды.

3.5.2. Сопоставимыми считаются результаты испытаний при одинаковых материалах, способе изготовления образцов, условиях испытаний и типе среды.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Помещение для испытаний должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004—76 и ГОСТ 12.1.005—76.

4.2. При подготовке и проведении испытаний должны соблюдаться типовые правила пожарной безопасности промышленных предприятий, утвержденные ГУПО МВД СССР и установленные ГОСТ 12.3.002—75.

4.3. Аппаратура в части электробезопасности должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019—79 и ГОСТ 12.1.030—81.

4.4. Не допускается производить ремонт при включенной в сеть энергопитания аппаратуре.

4.5. Работы с контейнерами должны проводиться в отдельном помещении, в вытяжном шкафу.

4.6. Контейнер должен иметь паспорт с указанием вместимости, даты изготовления, марки металла, способа проверки герметизации, даты очередного испытания на герметичность.

4.7. Работающие должны быть обеспечены резиновыми перчатками, спецодеждой и защитными очками.

4.8. Каждый работающий должен пройти инструктаж по работе с горючими и легковоспламеняющимися веществами, изучить инструкцию по эксплуатации термостата и контейнера, получить допуск к работе.

4.9. На каждом рабочем месте должны быть инструкции по технике безопасности и промышленной санитарии.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Рекомендуемые

СРЕДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

1. При испытаниях по методам А и Б применяют:
воду питьевую по ГОСТ 2874—73;
воду дистиллированную по ГОСТ 6709—72;
соль морскую в воде, 5%-ный раствор (по массе).
2. При испытаниях по методу В применяют среды, приведенные в таблице.

Наименование среды	Сроки замены среды, ч, при температуре, °С							
	23	50 и 70	100	125	150	175	200	250
Масло Б-3В	1000	500	500	250	180	150	100	—
Масло 36/1-К	1000	500	500	250	180	150	100	—
Масло МС-20 по ГОСТ 21743—76	1000	500	500	250	180	150	100	—
Смесь масла трансформаторного по ГОСТ 982—80 и масла МС-20 в соотношении 20 : 80 (по массе)	1000	250	150	100	50	—	—	—
Масло ВНИИ НП-7 по ГОСТ 12246—66	1000	250	150	100	50	—	—	—
Масло МГЕ-10А	1000	400	—	—	—	—	—	—
Топливо Т-1 или ТС-1 по ГОСТ 10227—62	1000	500	500	500	300	200	50	—
Топливо «нафтил»	1000	500	500	500	300	200	50	24
Жидкость рабочая 7—50с-3 по ГОСТ 20734—75	1000	500	500	300	200	150	24	—
Жидкость НГЖ-4	200	100	100	50	—	—	—	—
Жидкость СЖР-1	200	150	100	100	50	50	24	24
Жидкость СЖР-2	200	150	100	50	50	24	24	—
Жидкость СЖР-3	200	100	50	24	24	—	—	—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПО МЕТОДУ А

Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
дату изготовления и начала испытаний образцов;
номер партии резины, резинотканевого материала и клея;
способ изготовления образцов;
количество образцов для испытаний;
условия испытаний (тип среды; температура, °С; масса груза, кг);
характер разрушения образца;
продолжительность испытания до разрушения каждого образца, ч;
средняя продолжительность испытания до разрушения, ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендованное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПО МЕТОДУ Б

Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

- даты изготовления и начала испытаний образцов;
- марки резины, металла и партии клея;
- способ изготовления образцов;
- количество образцов для испытаний;
- условия испытаний (тип среды; температура, °С; масса груза, кг; продолжительность испытаний, мин);
- длину участка, на котором произошло отслаивание резины от металла (L) для каждого образца, мм;
- характер разрушения образца;
- скорость отслаивания резины от металла для каждого образца, мм/мин;
- среднюю скорость отслаивания резины от металла, мм/мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПО МЕТОДУ В

Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

даты изготовления и начала испытаний образцов;

марки резины, металла и партии клея;

способ изготовления образцов;

количество образцов для испытаний:

 для определения исходного показателя,

 для определения показателя после воздействия среды;

 условия испытаний (тип среды; температура, °С; продолжительность испытаний, мин);

 максимальная сила, МН (кгс);

 площадь поперечного сечения образца, см²;

 прочность связи резины с металлом каждого образца до воздействия среды, МПа (кгс/см²);

 характер разрушения каждого образца до воздействия среды;

 среднее значение прочности связи резины с металлом до воздействия среды, МПа (кгс/см²);

 прочность связи резины с металлом каждого образца после воздействия среды, МПа (кгс/см²);

 характер разрушения каждого образца после воздействия среды;

 среднее значение прочности связи резины с металлом после воздействия среды, МПа (кгс/см²);

 изменение прочности связи резины с металлом после воздействия среды.

Редактор М. Я. Федорова
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор Е. И. Морозова

Сдано в набор 18.06.86 Подп. в печ. 05.09.86 1,6 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,72 уч.-изд. л.
Тираж 50 000 Цена 5 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123540, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Физкультурный печатник», Москва, Лихий пер., 6, Зак. 2478



ГОСТ 9.712-86, Единая система защиты от коррозии и старения. Клеи. Методы испытаний kleевых соединений резины с резинотканевыми матер...
Unified system of corrosion and ageing protection. Adhesives. Test methods of adhesives bonds of rubber with rubber-fabric materials and metals for resistance...